

# TERMOHAAB

## Kvaliteeditingimused

Termohaab on üks enim kasutatud materjale sauna leiliruumis. Tänu termotötlusele saavutab haab ühtlaselt sooja, mesiselt helepruunika tooni. Lisaks omandab puit termotötluse käigus mitmeid väärtuslikke omadusi - puit muutub väliskeskkonna mõjudele stabiilsemaks ja vastupidavamaks.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.


Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.



Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Surnud oksad	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Katkised oksad	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Oksaaugud	pole lubatud	lubatud kui ei ole läbiv	lubatud kuni Ø5mm läbi laua	lubatud kuni Ø5mm läbi laua
Oksapööris	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Otsalõhed	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
Pinnalõhed	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Poomkant	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Välja hõoveldamata pind	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
Höövli ratta jäljed	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust


Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Mädanik/sine/koor	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
Sissekasvanud koor	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Värvimuutus	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Putukakäigud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud

Kaardumine

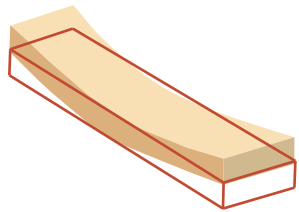


lavalauad kuni 15 mm meetri kohta,  
voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta

Kõmmeldumine

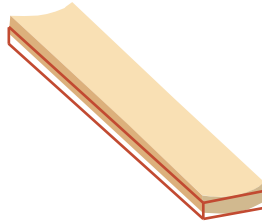


lubatud kuni 2,5% laua lausest

Serva pikikaardumine



lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,  
voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta

Keerdumine

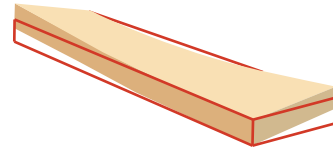

lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,  
voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta

**Lubatud mõõdutolerantsid:**

paksus: +/- 0,5 mm;  
kattev laius: +/- 2,5%;  
pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta