

TERMOKUUSK

Kvaliteeditingimused

Termokuusk on koduomanike seas kõrgelt hinnatud välisvoodri materjal. Naturaalse kuusepuidu eeliseks teiste laialt levinud puitmaterjalide ees on see, et kuusk imab vähem niiskust. Termotöötlus aga annab kuusepuidule häid omadusi veel juurdegi - puit muutub väliskeskonna mõjudele stabiilsemaks ja vastupidavamaks, see eemaldab puidust vaigu ning annab materjalile kaunilt kuldse tooni, mis toob esile kuusepuidu väärrikuse.

Versioon juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.


Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.

Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.

Defekt	Sort AB		Sort BC	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Terved oksad	visuaalne sorteerimine (oksa suurus ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	lubatud	lubatud	lubatud
Surnud oksad	kuni \varnothing 15 mm	lubatud	lubatud	lubatud
Katkised oksad	lubatud kui ei sega visuaalselt, hinnatuna min 1,5 m kaugusest, kuni 1/10 laua laiusest	lubatud	kuni 1/5 laua laiusest	lubatud
Oksaaukud	pole lubatud	lubatud	\varnothing kuni 20 mm lubatud kogu ulatuses	lubatud
Kooreoksad	kinnised, \varnothing kuni 1/3 laua laiusest, koor kuni poole diameetri osas	lubatud	kui ei ole visuaalselt häiriv	lubatud
Mustad kinnised oksad	\varnothing kuni 1/5 laua laiusest	lubatud	lubatud	lubatud
Mädaoksad	pole lubatud	lubatud	kui ei ole visuaalselt häiriv	lubatud
Oksalõhed	terrassilaudadel: kuni 5 mm lai ja 50 mm pikk/ voodrilaudadel: kuni 8 mm lai ja 50 mm pikk	lubatud	lubatud	lubatud
Sarvoksad	\varnothing kuni 1/2 toote laiusest	lubatud	lubatud	lubatud
Pungoksad	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Osaliselt sissekasvanud oksad	koor kuni 1/2 diameetri osas	lubatud	lubatud	lubatud
Serva- ja kandioksad	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Katkine oks serval	kuni 1/10 laua laiusest	lubatud	lubatud	lubatud


Defekt	Sort AB		Sort BC	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Oksagrupp	visuaalne sorteerimine (suurust ei mõõdetata) aga ei tohi kahjustada laua tugevust	lubatud	lubatud	lubatud
Otsalõhed	maks. pikkus = laua laius	lubatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Pinnalõhed	pikkus maks. 100 mm	lubatud	lubatud	lubatud
Rõngaslõhed	pole lubatud	pole lubatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Poomkant	pole lubatud	lubatud maks. 1/5 laiuusest ja 1/3 paksusest	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Välja hõõeldamata pind	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiuusest	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Hõõvliratta jäljed	pole lubatud	lubatud	lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	lubatud
Mädanik/sine/koor	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
Sissekasvanud koor	lubatud kuni 300 mm ²	lubatud	lubatud	lubatud
Vaigupesa	lubatud kuni 300 mm ³	lubatud	lubatud	lubatud
Südamik	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Kaldukiulisus	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Putukakäigud	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud

Kaardumine

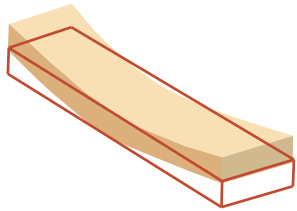


lubatud kuni 2 mm
meetri kohta

Kõmmeldumine

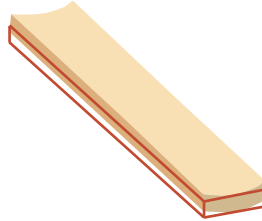


lubatud kuni 1%
laua laiupest

Serva pikikaardumine



lubatud kuni 7,5 mm
meetri kohta

Keerdumine

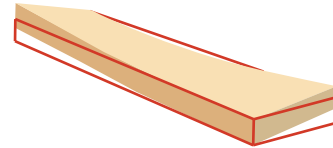

lubatud kuni 5% laua
laiupest meetri kohta,
peab olema
paigaldusel tagasi
väänatav

Lubatud mõõdutolerantsid: paksus: $\pm 0,5$ mm; laius: $+ 0,5/-1,0$ mm;
pikkus: ± 2 mm jm kohta

www.standwood.com