

TERMOLEPP

Kvaliteeditingimused

Termotöödeldud lepp on eksklusiivset punakaspruuni tooni, mis mõjub suursuguse ning väarikana. Termotöötlus toob rõhutatult välja lepa kauni puidustruktuuri, kuid säilitab leपालe omase meeldiva, pisut magusa lõhna.

Version juuli 2024 //

Allpool toodud tingimuste alusel sorteeritakse Standwoodis materjal kvaliteediklassidesse.

Sorteerimisviga lubatud kuni 5% ostetud tootekogusest.


Sorteeritakse **nähtava külje järgi** (kui see on määratud) või parema külje järgi.




Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Terved oksad	kuni 10mm lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Surnud oksad	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Katkised oksad	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Oksaaugud	pole lubatud	lubatud kui ei ole läbiv	lubatud kuni Ø5mm läbi laua	lubatud kuni Ø5mm läbi laua
Oksalõhed	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Otsalõhed	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm	maks. pikkus 10mm
Läbivad lõhed	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud
Pinnalõhed	pole lubatud	lubatud	pole lubatud	lubatud
Poomkant	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mehaanilised defektid	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust

Defekt	Sort A		Sort AB	
	Nähtav külg	Tagumine külg	Nähtav külg	Tagumine külg
Välja hõõveldamata pind	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest	pole lubatud	lubatud maks. 1/2 laiusest
Höövliiratta jäljed	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust	pole lubatud	lubatud, kuid ei tohi segada paigaldust
Mädanik/sine/koor	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast	pole lubatud	lubatud 5% laua pinnast
Sissekasvanud koor	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Mineraalisooned	lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Värvimuutus	pole lubatud	lubatud	lubatud	lubatud
Putukakäigud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud	pole lubatud


Kaardumine
lavalauad kuni 15 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 25 mm meetri kohta

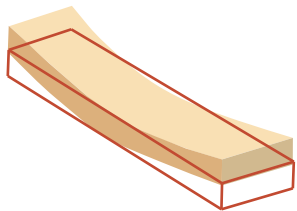


Kõmmeldumine
lubatud kuni 2,5% laua laiusest

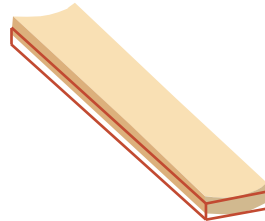

Serva pikikaardumine
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 10 mm meetri kohta



Keerdumine
lavalauad kuni 6 mm meetri kohta,
voodrilauad kuni 9 mm meetri kohta

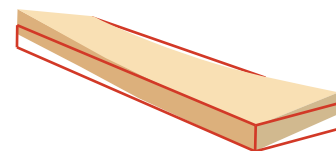

Lubatud mõõdutolerantsid:

paksus: +/- 0,5 mm;
kattev laius: +/- 2,5%;
pikkus: +10 mm/-3 mm meetri kohta